

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

 Période de validité de l'engagement
Du 01/01/2021 Au 30/06/2021

 Site de production **ECO VALORISATION – GENNEVILLIERS**

 Granulat **0-4PLP : 0/4 Primaire Lavé**

 Nature pétrographique **Calcaire**

 Elaboration **Naturel**
Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage

 Classe granulaire **0 4** Norme **NF P18-545 - Article 7 - Code a**


	0.063	0.08	0.125	0.25	0.5	1	D/2 2	3.15	D 4	1.4 D 5.6	6.3	2 D 8	MB (g/Kg)	W (%)	Mf	f (%)
V _{ss} + u	10						82		100				2.5			
V _{ss}	6						78		98				2			
V _{si}							57		87	98		100				
V _{si} - u							53		85	97		97				
sf Max																

Partie informative

Résultat des essais de fabrication : du 01/07/2020 au 30/12/2020

Résultat des autres essais : du 01/01/2019 au 30/12/2020

	0.063	0.08	0.125	0.25	0.5	1	D/2 2	3.15	D 4	1.4 D 5.6	6.3	2 D 8	MB (g/Kg)	W (%)	Mf	f (%)
Nbr. val	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	55	26	26	26
Maxi	3.9	5.0	9.0	18.0	32.0	50.0	72.0	88.0	94.0	100.0	100.0	100.0	1.4	27.7	3.74	3.9
XF + 1.25 sf	3.0	4.5	7.5	16.2	30.6	49.5	71.7	87.3	93.9	100.0	100.0	100.0	1.2	28.7	3.66	3.0
XF	2.3	3.6	6.0	13.5	26.7	44.5	67.3	84.8	92.1	99.9	99.9	100.0	0.9	24.0	3.50	2.3
XF - 1.25 sf	1.6	2.7	4.5	10.9	22.8	39.5	62.9	82.3	90.3	99.5	99.7	100.0	0.6	19.3	3.34	1.6
Mini	1.4	2.4	4.0	10.0	22.0	39.0	61.0	81.0	89.0	99.0	99.3	100.0	0.5	9.0	3.29	1.4
sf	0.59	0.72	1.18	2.12	3.08	4.02	3.52	1.99	1.44	0.33	0.19	0.00	0.24	3.76	0.13	0.59

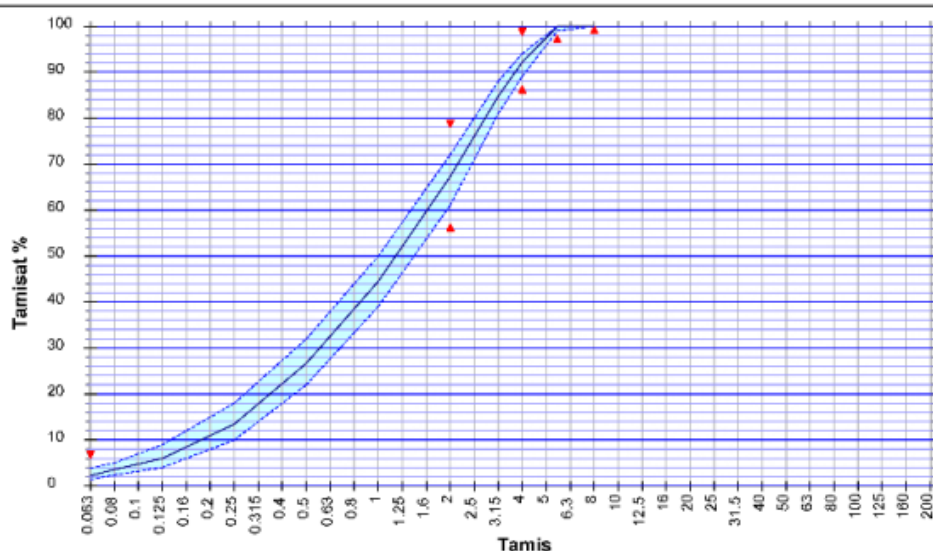

Essai(s) complémentaire(s)

Date : 04/01/2021

BLIN Raphaël

