

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

 Période de validité de l'engagement
Du 01/01/2021 Au 30/06/2021

 Site de production **ECO VALORISATION – GENNEVILLIERS**

 Granulat **20-40SP : 20/40 Secondaire**

 Nature pétrographique **Calcaire**

 Elaboration **Naturel**
Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage

 Classe granulaire **20 40** Norme **NF P18-545 - Article 7 - Code D IV**

	0.063	0.08	0.5	d/2 10	16	18	d 20	22.4	25	D/1.4 28	31.5	D 40	45	1.4 D 56	2 D 80	f (%)	W (%)
Vss + u	2.3			6			20			91		100				2.3	
Vss	2			5			15			79		99				2	
Vsi										49		84		98	100		
Vsi - u										37		79		97	100		
sf Max																	

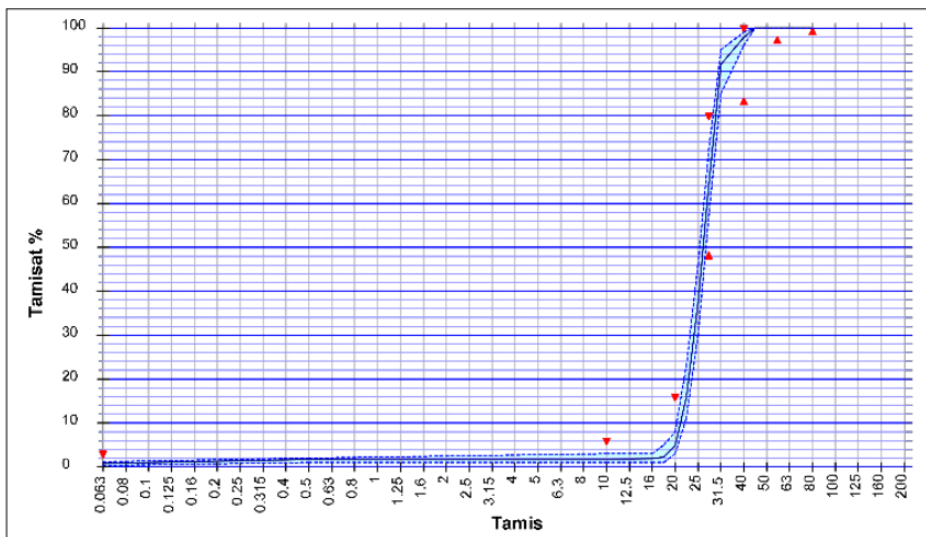
* LA et MDE avec application de la règle de compensation avec LA et MDE pris sur la fraction 6.3/10

Partie informative

Résultat des essais de fabrication : du 01/07/2020 au 30/12/2020

Résultat des autres essais : du 01/01/2019 au 30/12/2020

	0.063	0.08	0.5	d/2 10	16	18	d 20	22.4	25	D/1.4 28	31.5	D 40	45	1.4 D 56	2 D 80	f (%)	W (%)
Nbr. val	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Maxi	1.2	1.3	2.0	3.0	3.0	5.0	8.0	23.0	46.0	72.0	95.0	99.0	100.0	100.0	100.0	1.2	6.5
XF + 1.25 sf	1.2	1.3	2.3	2.6	2.9	3.6	6.5	19.7	42.9	70.9	96.1	98.8	100.0	100.0	100.0	1.2	6.8
XF	0.8	0.9	1.7	1.8	1.9	2.3	4.8	15.8	37.4	64.1	91.7	97.8	100.0	100.0	100.0	0.8	5.0
XF - 1.25 sf	0.4	0.5	1.1	1.0	0.9	1.0	3.1	11.9	31.9	57.4	87.3	96.8	100.0	100.0	100.0	0.4	3.3
Mini	0.3	0.4	1.0	1.0	1.0	1.0	3.0	11.0	30.0	57.0	85.0	96.0	100.0	100.0	100.0	0.3	0.9
sf	0.32	0.32	0.48	0.66	0.77	1.07	1.33	3.13	4.39	5.40	3.55	0.78	0.00	0.00	0.00	0.32	1.40


Essai(s) complémentaire(s)

 16/04/2019 - F NF EN 1361-7 : 0.6 %
 21/10/2020 - LANF EN 1097-2 : 31.0
 12/10/2020 - MDE NF EN 1097-1 : 30.0

Date : 04/01/2021

BLIN Raphaël

